

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2024  
Fin de validité 31/12/2024

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE GLE  
68390 - BALDERSHEIM**

Granulat **682/7 - Grave 0/80 Concassé Re**

Nature pétrographique

Elaboration Recyclé

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 80** Norme **SOLS ORGANIQUES SOUS-PRODUITS INDUSTRIELS : Classe F71 (01/07/24)**


	0.063	0.125	0.5	1	2	4	5	8	10	20	31.5	D/2 40	50	63	D 80	125	VBS	SS (%)	Rcug (%)	FL (cm³)	X (%)
Vss + u																		0.8		5	1
Vss																		0.7		5	1
Vsi																			70		
Vsi - u																			70		
sf Max																					

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2023 au 30/06/2024

Résultat des autres essais : du 01/07/2022 au 30/06/2024

	0.063	0.125	0.5	1	2	4	5	8	10	20	31.5	D/2 40	50	63	D 80	125	VBS	SS (%)	Rcug (%)	FL (cm³)	X (%)
Nbr. val	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Maxi	7.3	8.0	14.0	16.0	21.0	28.0	32.0	42.0	47.0	63.0	73.0	81.0	85.0	95.0	100.0	100.0	0.06	0.7500	92.0	0.0	0.0
XF + 1.25 sf	8.6	8.8	14.8	16.0	22.2	30.7	35.8	48.1	53.5	72.2	80.3	87.1	90.4	100.0	100.0	100.0	0.07	0.7500	92.0	0.0	0.0
XF	<b>5.7</b>	<b>7.0</b>	<b>13.0</b>	<b>16.0</b>	<b>19.5</b>	<b>24.5</b>	<b>27.0</b>	<b>34.0</b>	<b>38.5</b>	<b>51.0</b>	<b>63.5</b>	<b>73.0</b>	<b>78.0</b>	<b>86.0</b>	<b>95.0</b>	<b>100.0</b>	<b>0.06</b>	<b>0.7500</b>	<b>92.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
XF - 1.25 sf	2.8	5.2	11.2	16.0	16.9	18.3	18.2	19.9	23.5	29.8	46.7	58.9	65.6	70.1	86.2	100.0	0.05	0.7500	92.0	0.0	0.0
Mini	4.0	6.0	12.0	16.0	18.0	21.0	22.0	26.0	30.0	39.0	54.0	65.0	71.0	77.0	90.0	100.0	0.05	0.7500	92.0	0.0	0.0
sf	2.33	1.41	1.41	0.00	2.12	4.95	7.07	11.31	12.02	16.97	13.44	11.31	9.90	12.73	7.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

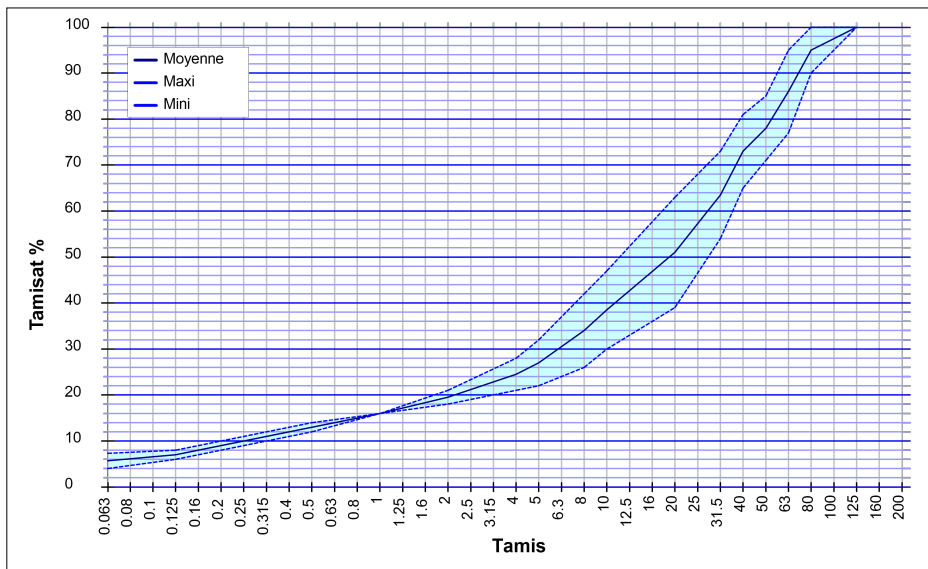

#### Essai(s) complémentaire(s)

Los Angeles (Résistance à la fragmentation)		
LA	28/08/2023	27
Micro Deval		
MDE	28/08/2023	27

F71 : Matériaux de démolition, sans plâtre, épurés des éléments putrescibles, concassés, criblés, déferraillés, homogénéisés & selon la classification des sols du GTR 2023 : MELANGE DE PRODUITS DE DECONSTRUCTION AR-A5 (fraisât d'enrobé + béton concassé + produit de déconstruction concassé (hors béton) + matériaux traités et non traités)

SOMBART Guillaume  
Responsable de la Maitrise de la Production

